

平成24年1月 品質検査状況


平成24年2月8日

1. 砕石2005

(1)粗粒率 (6.60±0.20)

... 1月の試験値

採取日	8/1	8/12	9/5	9/16	10/3	10/17	11/2	11/14	12/1	12/12	1/6	1/16	平均	σ
FM	6.54	6.61	6.58	6.51	6.65	6.69	6.62	6.55	6.58	6.47	6.54	6.60	6.58	0.0610
Rs		0.07	0.03	0.07	0.14	0.04	0.07	0.07	0.03	0.11	0.07	0.06	0.069	

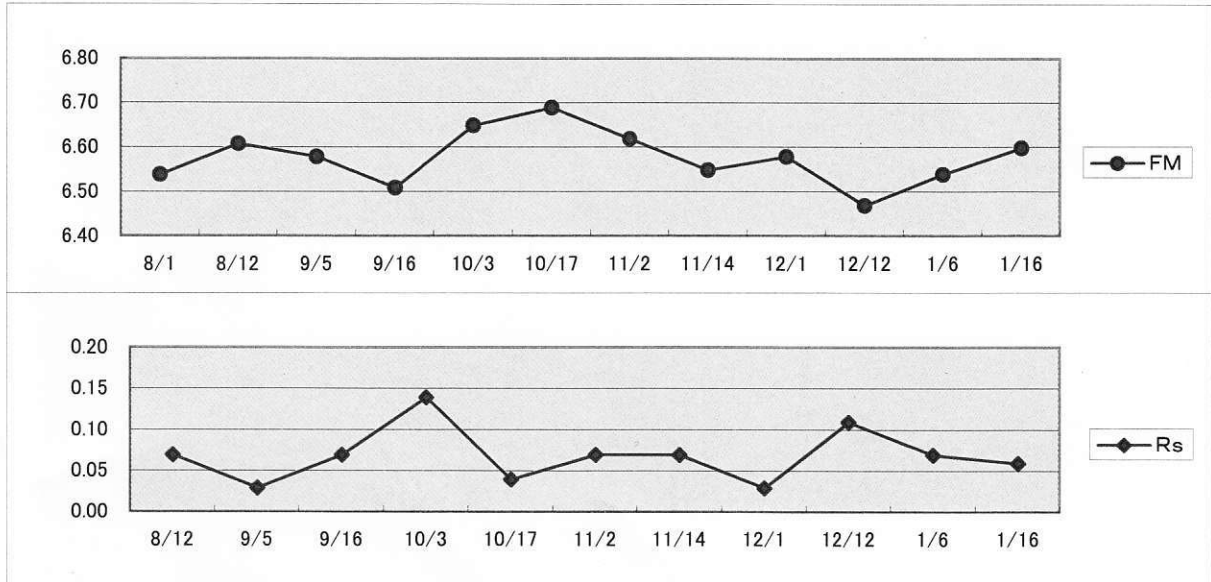


(2)粒形判定実積率 59.8 (56以上) (3)微粒分量 0.1 (1.0±1.0) (4)絶乾密度 2.64 (2.5以上)

(5)吸水率 0.73 (3.0以下)

1. 砕砂

(1)粗粒率 (3.00±0.15)

採取日	8/8	8/23	9/13	9/26	10/11	10/24	11/7	11/21	12/5	12/19	1/10	1/25	平均	σ
FM	3.09	3.10	3.06	3.10	3.09	2.99	3.09	3.10	3.11	3.06	3.10	3.08	3.081	0.0326
Rs		0.01	0.04	0.04	0.01	0.10	0.10	0.01	0.01	0.05	0.04	0.02	0.039	

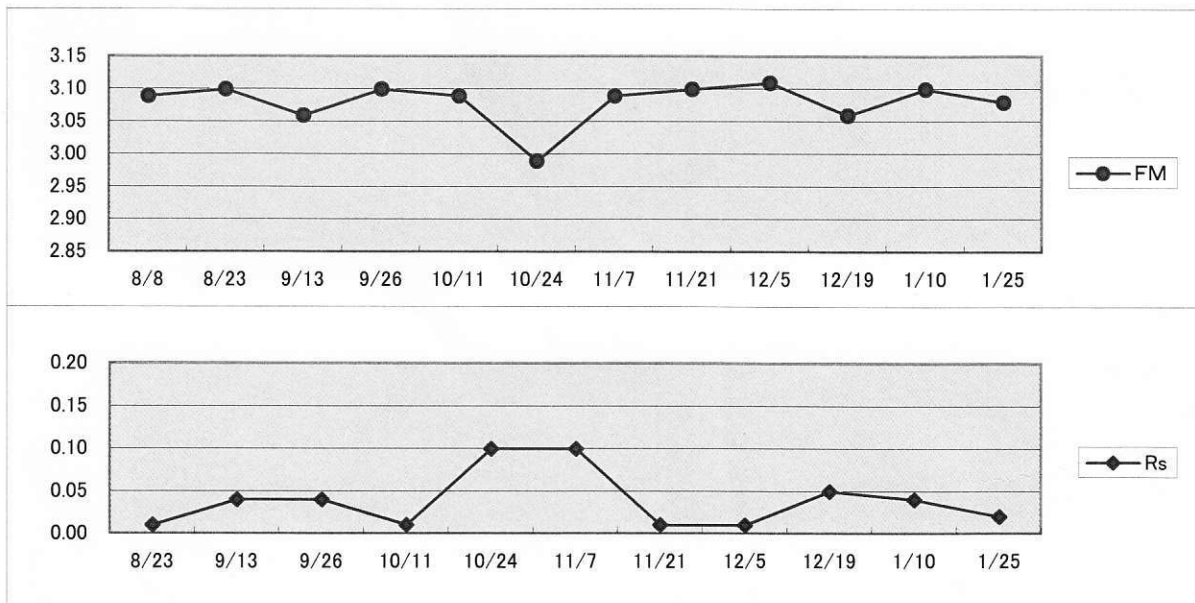

(2)粒形判定実積率 54.2 (54以上) (3)微粒分量 1.1 (2.5±2.0) (4)絶乾密度 2.62 (2.5以上)

(5)吸水率 1.30 (3.0以下)